ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 54554— 2011

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

Материалы, оборудование, методы смешения и приготовления вулканизованных пластин

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4, выполненного Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт синтетического каучука» (ФГУП «НИИСК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2011 г. № 638-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту АСТМ Д 3182—2007 «Стандартные методы испытаний резин. Материалы, оборудование и методы приготовления стандартных резиновых смесей и вулканизованных пластин» (ASTM D 3182—2007 «Standard practice for rubber — Materials, equipment, and procedures for mixing standard compounds and preparing standard vulcanized sheets»). При этом дополнительные слова, фразы, ссылки, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей национальной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (подраздел 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Назначение 2
4 Стандартные материалы 2
5 *Загрузка и* взвешивание материалов 3
6 Смесительное оборудование 3
7 Общие требования к процедурам смешения 4
8 Приготовление стандартных вулканизованных пластин 6
Библиография 11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

Материалы, оборудование, методы смешения и приготовления вулканизованных пластин

Standard rubber compounds.
Materials, equipment and procedures for mixing and preparing vulcanized sheets

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает перечень контрольных ингредиентов, необходимых для приготовления стандартных резиновых смесей, предусмотренных соответствующими методами испытаний, а также требования к процедуре взвешивания материалов. Стандарт также описывает смесительное и вулканизационное оборудование и общие требования к процедурам смешения и вулканизации.

1.2 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54547—2011 Смеси резиновые. Определение вулканизационных характеристик с использованием безроторных реометров *(АСТМ Д 5289—2007а «Стандартный метод испытания каучука. Вулканизация с использованием реометров без ротора», IDT)*

ГОСТ Р 54552—2011 Каучуки и резиновые смеси. Определение вязкости, релаксации напряжения и характеристик подвулканизации с использованием вискозиметра Муни *(АСТМ Д 1646—2007 «Стандартные методы испытаний резины. Оценка вязкости, релаксации внутренних напряжений и характеристик предварительной вулканизации (вискозиметром Муни)», MOD)*

ГОСТ 269—66 Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний *(ИСО 471:1983 «Каучук. Стандартные значения температуры, влажности и времени при кондиционировании и испытании образцов»[1], MOD; ИСО 1826:1981 «Резина. Промежуток времени между вулканизацией и испытанием. Технические требования», MOD; ИСО 4661-1:1986 «Резина или термоэластопласты. Приготовление образцов для испытания. Часть 1. Физические испытания»[2], MOD)*

ГОСТ 270—75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении *(ИСО 37:1976[3], MOD)*

ГОСТ 30263—96 Смеси резиновые для испытания. Приготовление, смешение и вулканизация. Оборудование и методы *(ИСО 2393:1994[4], IDT)*

---

[1] Заменен на ИСО 471:1995.

[2] Отменен. Действует ИСО 23529:2004.

[3] Заменен на ИСО 37:2005.

[4] Заменен на ИСО 2393:2008.

Издание официальное

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Назначение

Требования, изложенные в настоящем стандарте, предназначены для использования в стандартизованных методах приготовления резиновых смесей и вулканизатов, применяемых при контроле качества продукции, в исследованиях и разработках, а также при сравнении различных материалов.

4 Стандартные материалы

4.1 Стандартные контрольные материалы

4.1.1 В рецептах стандартных резиновых смесей используют стандартные контрольные материалы [*1*] или материалы, которые имеют аналогичные свойства. В случае разногласий следует использовать действующие стандартные контрольные материалы или промышленные контрольные материалы [*1*], приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Стандартные контрольные материалы или промышленные контрольные материалы [*1*]

Стандартный контрольный материал (SRM) или промышленный контрольный материал (IRM) [*1*]	Номер SRM [*1*]	Номер IRM [*1*]
Оксид цинка	370	—
Сера	371	—
Стеариновая кислота	372	—
Бензтиазолдисульфид	—	2
Тетраметилтиурамдисульфид	—	1
Оксид магния	376	—
Печной технический углерод из нефтяного сырья (HAF)	378	—
Печной технический углерод из газового сырья (SRF)	382	—
Меркаптобензотиазол	383	—
N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфенамид	384	—
SBR-1500	386	—
Натуральный каучук	201	—

4.1.2 Промышленные контрольные материалы представляют собой стандартные контрольные материалы, произведенные определенным изготовителем и сертифицированные в соответствии с [*2*][1), 2)].

4.2 Другими стандартными или промышленными контрольными материалами являются:

- промышленный контрольный технический углерод из очередной партии, применяемой на момент испытания;
- масло АСТМ типа 103 по [*3*][3)].

---

1) NIST [*1*] прекратил выпуск материалов серии SRM 373, 374 и 385. Заменой являются IRM 2, 1 и 201. Единственным поставщиком IRM 1 и 2, является Forcoven Products, Inc, PO Box 1556, Humble, TX 77338. Единственным поставщиком IRM 201 в настоящее время является Akron Chemical Co., 255 Fountain St., Akron, OH 44304.

2) Подтверждающие данные находятся в штаб-квартире АСТМ и могут быть получены по запросу Research Report RR: D11-1026.

3) Единственным поставщиком партии масла, соответствующего [*3*], является Sun Refining and Marketing Co., Process Materials Group, 10 Penn Center, 1801 Market St., Philadelphia, PA 19103 (доступно в объемах 1 и 5 галлонов): кинематическая вязкость по [*4*] и [*5*] равна (16,8 ± 1,2) мм^2/с при температуре 100 °С, вязкостно-весовая константа по [*6*] — 0,889 ± 0,002.

Допускается использовать отечественные контрольные материалы, имеющие свойства, аналогичные стандартным контрольным материалам.

5 *Загрузка и* взвешивание материалов

5.1 Если нет других указаний, стандартная масса загрузки для стандартных лабораторных вальцов должна в три раза превышать массу смеси по рецепту (в граммах на сто граммов каучука).

Допускается масса загрузки (в граммах) для стандартных вальцов в четыре раза превышающая массу смеси по рецепту, если в методе оценки испытуемого каучука нет других указаний.

Результаты могут не совпадать.

5.2 Масса загрузки (в граммах) для закрытого резиносмесителя должна быть равна номинальному объему смесителя (1170 ± 40) $см^3$, умноженному на плотность резиновой смеси.

5.3 Масса загрузки (в граммах) для закрытого микросмесителя должна составлять 75 % номинального объема (85 ± 1) $см^3$, умноженного на плотность резиновой смеси.

5.4 При смешении на вальцах и в закрытом резиносмесителе каучук и технический углерод взвешивают с точностью до ± 1 г, в закрытом микросмесителе — с точностью до ± 0,1 г. Остальные ингредиенты должны быть взвешены с точностью до ± 0,1 г для вальцов и закрытого смесителя, с точностью до ± 0,01 г — для закрытого микросмесителя.

5.5 Ингредиенты резиновой смеси, кроме каучука, технического углерода и масла, могут вводиться в смесь, приготавливаемую в закрытом микросмесителе, более точно и легко, если предварительно смешать их в пропорции, предусмотренной рецептом. Смешение можно провести при помощи пестика и ступки или перемешиванием в течение 10 мин в высокоскоростном биконическом смесителе, или перемешиванием в смесителе[1)] в течение пяти трехсекундных периодов. В последнем случае после каждого трехсекундного смешения очищают внутреннюю поверхность смесителя для удаления прилипших к стенкам материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При продолжительности смешения более 3 с стеариновая кислота может расплавиться и препятствовать хорошему диспергированию.

5.6 Если нет других указаний, технический углерод кондиционируют нагреванием в течение 1 ч при температуре (125 ± 3) °С в термостате 1В по [7] или термостате с аналогичными характеристиками.

5.6.1 Для кондиционирования технический углерод помещают в открытую емкость подходящего размера так, чтобы толщина слоя не превышала 10 мм. Хранят кондиционированный технический углерод в закрытом влагонепроницаемом контейнере до охлаждения и дальнейшего использования.

6 Смесительное оборудование

6.1 Стандартные вальцы

6.1.1 Стандартные вальцы должны иметь диаметр валков 150—155 мм. Вальцы должны быть оборудованы направляющими с расстоянием между ними, измеренным вдоль зазора, 250—280 мм.

Примечание — При использовании вальцов других размеров может потребоваться корректировка массы загрузки и циклов смешения для получения сопоставимых результатов.

Допускается использовать вальцы, требования к которым приведены в ГОСТ 30263.

6.1.2 Угловая скорость медленного валка должна составлять (2,51 ± 0,05) рад/с, соотношение скоростей медленного и быстрого валков (фрикция) 1:1,4. При использовании другой фрикции для получения сопоставимых результатов может потребоваться корректировка режима смешения. Использование нестандартных вальцов должно быть отмечено в протоколе испытания.

6.1.3 Вальцы должны быть оборудованы средствами для поддержания и контроля температуры валков с погрешностью не более 5 °С.

6.1.4 Зазор между валками должен быть регулируемым в пределах по меньшей мере от 0,2 до 8,0 мм. Зазор между валками определяют с помощью двух свинцовых полосок шириной (10 ± 3) мм, длиной не менее 50 мм и толщиной на 0,25—0,50 мм больше измеряемого зазора между валками. Для регулирования зазора между валками свинцовые полоски устанавливают по краям валков на расстоянии примерно 25 мм от направляющих и пропускают через вальцы одновременно с резиновой смесью, располагаемой в центральной части вальцов. Смесь в виде пластины размерами примерно 75 × 75 × 6 мм, должна иметь вязкость по Муни, превышающую 50 ML 1 + 4 при 100 °С. Валки должны быть нагреты до

[1)] Единственным известным поставщиком аппарата является Waring Products, Inc. (www.waringproducts.com).

температуры смешения. После прохождения свинцовых полосок через валки измеряют толщину полоски *микрометром* с точностью до 0,02 мм. Допуск на значение зазора должен быть ± 10 % или 0,05 мм при любом значении зазора.

6.2 Стандартный закрытый резиносмеситель

Стандартный закрытый резиносмеситель должен иметь камеру объемом (1575 ± 50) см^3 и два ротора, занимающих приблизительно 400 см^3, в результате чего вместимость камеры равна (1170 ± 40) см^3. Угловая скорость вращения тихоходного ротора должна быть 8,06 рад/с, а передаточное число 1:1,125. Зазор между гребнем ротора и стенкой камеры должен составлять $2,4^{+0,3}_{-0,1}$ мм. Закрытый резиносмеситель должен быть оснащен термопарой для измерения и регистрации температуры приготовляемых смесей. Термопару устанавливают через торцевую стенку так, чтобы она выступала внутрь камеры на расстояние (25,0 ± 2,5) мм, измеренное вдоль верхней стороны датчика термопары. Затвор размерами (56 ± 3) × (140 ± 8) мм должен создавать давление на смесь в камере (1,27 ± 0,06) кН. Боковые стенки камеры должны быть закреплены так, чтобы их можно было открывать. Они должны быть изготовлены отливкой из нержавеющей стали и оборудованы рубашкой для регулирования температуры с помощью циркулирующей жидкости или пара. Торцевые стенки должны быть изготовлены из прокатного железа, их рабочие поверхности должны иметь хромовое покрытие толщиной (0,20 ± 0,02) мм. Роторы изготавливают из нержавеющей стали. Их поверхность должна иметь нитридное покрытие, а корпус — каналы для циркуляции жидкости или пара с целью поддержания температуры. Для этого роторы должны быть оборудованы узлами подводки теплоносителя.

Примечание — При использовании закрытых резиносмесителей других размеров для получения сопоставимых результатов потребуется корректировка массы смеси, скорости ротора или цикла смешения.

Условия работы закрытого резиносмесителя должны быть постоянными во время приготовления серии идентичных смесей. В начале каждой серии смесей необходимо приготовить в резиносмесителе «подготовительную» смесь, используя тот же рецепт и режим, как и для смесей серии. Назначение этой операции — введение резиносмесителя в температурный режим, а также его чистка. Между концом смешения одной смеси и началом следующей загрузки резиносмеситель должен остыть до указанной температуры. Состояние регулировки температуры резиносмесителя не должно меняться в течение приготовления всей серии смесей.

6.3 Стандартный закрытый микросмеситель

6.3.1 Стандартный закрытый микросмеситель должен быть оборудован смесительной головкой из нержавеющей стали с камерой объемом 120 см^3 и роторами кулачкового типа из нержавеющей стали (съемными или фиксированными), занимающими объем 34—35 см^3, в результате чего объем камеры микросмесителя равен (85 ± 1) см^3. Рекомендуемая загрузка должна быть равна 75 % рабочего объема (64 см^3). Быстроходный ведущий ротор (левый) должен иметь угловую скорость (6,28 + 3,14) рад/с, а передаточное число должно составлять 1,5:1. Для измерения и регистрации температуры смеси микросмеситель должен быть оснащен термопарой, проходящей через край головки в камеру. Смесительная камера должна быть закрыта во время смешения с помощью рычага или затвора. Температуру смесительной головки и задней стенки камеры поддерживают на требуемом уровне при помощи электрического или жидкостного обогрева.

Примечание — Если закрытые микросмесители оснащены головкой и роторами, как у смесителя Бенбери, или используются роторы или головки других размеров, для получения сопоставимых результатов потребуется корректировка массы смеси, частоты вращения ротора или режима смешения.

6.3.2 Закрытый микросмеситель может быть оборудован устройством для измерения и регистрации крутящего момента, которое не является обязательным для проведения операций смешения. Если оно используется, его следует периодически калибровать. Калибровка необходима также после каждого ремонта микросмесителя. Ее проводят в соответствии с инструкцией изготовителя.

Допускается использовать микросмеситель по ГОСТ 30263.

7 Общие требования к процедурам смешения

7.1 Смешение на вальцах

7.1.1 Если нет других указаний, смешивают каучук с ингредиентами на медленном валке.

7.1.2 В процессе смешения измеряют температуру поверхности средней части валков, используя прибор с непрерывной регистрацией температуры или же ручной прибор, имеющий точность не более

± 1 °С. При этом частота измерений должна быть достаточной для поддержания необходимой температуры. Допускается кратковременно снимать смесь с вальцов на время, необходимое для измерения температуры медленного валка.

7.1.3 Если необходимо подрезать смесь на 3/4, резиновую смесь подрезают на 3/4 длины валка и держат нож в этом положении до полного исчезновения запаса резиновой смеси между валками. Делают последовательно подрезы на 3/4 валка с каждой стороны валка с интервалом 20 с, если не указано иное.

7.1.4 Смесь не подрезают, если в запасе резиновой смеси или на ее поверхности присутствуют ингредиенты, не вошедшие в смесь.

7.1.5 Технический углерод вводят равномерно по всей длине валка с постоянной скоростью. Все другие сухие ингредиенты вводят медленно и в точно установленное время. Масло, если оно необходимо по рецепту, можно вводить в смесь попеременно с техническим углеродом. Просыпавшиеся через зазор материалы тщательно собирают и возвращают в смесь.

7.1.6 Завершают цикл смешения, пропуская смесь, свернутую рулоном, шесть раз перпендикулярно к поверхности валков при зазоре между валками 0,8 мм для улучшения диспергирования.

7.1.7 Пропускают смесь четыре раза через зазор вальцов, равный 6 мм, каждый раз складывая ее вдвое.

7.1.8 Взвешивают смесь и записывают массу. Вырезают образцы, достаточные для определения вязкости смеси и способности к переработке в соответствии с *ГОСТ Р 54552* или [*8*] и вулканизационных характеристик в соответствии с *ГОСТ Р 54547* или [*9*]. Для определения упругопрочностных свойств при растяжении листуют оставшуюся смесь таким образом, чтобы ее толщина после усадки составляла 2,2—2,4 мм.

7.2 Смешение в закрытом резиносмесителе

7.2.1 Обычно смесь готовят в две стадии: первую стадию всегда проводят в закрытом смесителе, вторую — в закрытом смесителе или на стандартных вальцах.

7.2.2 Начальная температура внутри смесителя должна быть либо указана, либо быть такой, чтобы к концу смешения достигалась температура, требуемая при выгрузке смеси.

7.2.3 Если нет других указаний, угловая скорость вращения ротора должна быть 8,16 рад/с.

7.2.4 Нарезают каучук на куски, удобные для его быстрой подачи в резиносмеситель.

7.2.5 Готовят смесь в соответствии с указаниями последовательности и времени введения ингредиентов.

Методика смешения должна быть указана в стандарте на конкретный каучук.

При отсутствии стандарта методика должна быть согласована между заинтересованными сторонами.

7.2.6 Выгруженную смесь соединяют воедино на стандартных вальцах, взвешивают и оставляют остывать на гладкой металлической поверхности *до одной из стандартных температур, указанных в ГОСТ 269 [(23 ± 2) °С или (27 ± 2) °С]* до использования ее на второй стадии смешения.

Перед проведением второй стадии смешения смесь выдерживают не менее 30 мин или до тех пор, пока она не достигнет стандартной температуры. Промежуток времени между стадиями смешения не должен превышать 24 ч.

7.2.7 Если вторую стадию смешения проводят в закрытом резиносмесителе, смесь, полученную на первой стадии, нарезают на полоски для более легкой загрузки, и добавляют оставшиеся ингредиенты в соответствии с указаниями документа на продукцию. Смесь должна быть выгружена в указанное время или при указанной температуре. Если вторую стадию смешения проводят на стандартных вальцах, вводят ингредиенты в смесь, соблюдая предписанные последовательность и время введения. Масса смеси может быть уменьшена для лучшего размещения ее на вальцах, а также для достижения лучшего диспергирования ингредиентов.

7.2.8 Завершают смешение пропусканием смеси, свернутой рулоном, перпендикулярно к поверхности валков шесть раз при зазоре 0,8 мм для улучшения диспергирования.

7.2.9 Затем пропускают смесь четыре раза через зазор вальцов, равный 6 мм, каждый раз складывая ее вдвое.

7.2.10 Взвешивают смесь и записывают массу. Вырезают образцы, достаточные для определения вязкости смеси и способности к переработке в соответствии с *ГОСТ Р 54552* или [*8*] и вулканизационных характеристик в соответствии с *ГОСТ Р 54547* или [*9*]. Для определения упругопрочностных свойств при растяжении листуют оставшуюся смесь таким образом, чтобы ее толщина после усадки составляла 2,2—2,4 мм.

7.3 Смешение в закрытом микросмесителе

7.3.1 Перед смешением необходимо поддерживать в смесительной головке заданную температуру в течение не менее 5 мин.

7.3.2 Если нет других указаний, угловая скорость вращения ротора в незагруженном микросмесителе должна составлять $1,0\,^{+0,05}_{-0}$ рад/с. Если используют модель с переменной скоростью, скорость вращения следует постоянно проверять.

7.3.3 Готовят смесь, соблюдая предписанные указания по процедуре смешения для соответствующего каучука.

7.3.4 Немедленно пропускают выгруженную смесь дважды на стандартных вальцах при заданной температуре и зазоре между валками 0,5 мм один раз, затем дважды при зазоре между валками 3 мм для того, чтобы рассеять тепло, затем взвешивают смесь.

7.3.5 Пропускают свернутую рулоном смесь шесть раз перпендикулярно к поверхности валков при зазоре между валками 0,8 мм для улучшения диспергирования.

7.3.6 Взвешивают смесь и записывают массу. Отрезают образцы для определения вязкости смеси и пригодности к переработке в соответствии с *ГОСТ Р 54552* или [*8*] и вулканизационных характеристик в соответствии с *ГОСТ Р 54547* или [*9*]. Для определения упругопрочностных свойств при растяжении после выдержки листуют оставшуюся смесь таким образом, чтобы ее толщина после усадки составляла 2,2—2,4 мм.

8 Приготовление стандартных вулканизованных пластин

8.1 Приготовление заготовок пластин

8.1.1 Если нет других указаний, кондиционируют листованную смесь 1—24 ч при температуре (23 ± 3) °С и относительной влажности не выше 55 %. Для достижения максимальной воспроизводимости результатов кондиционируют смесь 1—24 ч в закрытой емкости или же в помещении с контролируемой относительной влажностью (35 ± 5) % во избежание поглощения влаги из воздуха.

8.1.2 Лист резиновой смеси помещают на плоскую чистую сухую металлическую поверхность и вырезают заготовки, которые должны быть по длине и ширине на (4,5 ± 1,5) мм короче, чем соответствующие размеры гнезда пресс-формы. На каждой заготовке отмечают направление вальцевания.

8.1.3 Масса заготовок размером 150 × 150 мм или 150 × 75 мм, предназначенных для вулканизации в пресс-формах, описанных в 8.2.2, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 — Масса невулканизованной заготовки в зависимости от плотности смеси

Плотность смеси, мг/м^3	Масса невулканизованной заготовки, г, размером	
	150 × 150 мм	150 × 75 мм
0,94	52	26
0,96	53	27
0,98	54	27
1,00	55	28
1,02	56	28
1,04	57	29
1,06	58	29
1,08	59	30
1,10	60	30
1,12	61	31
1,14	62	31
1,16	63	32
1,18	64	32
1,20	65	33
1,22	66	33
1,24	67	34
1,26	68	34
1,28	69	35
1,30	70	35

8.1.4 Для предотвращения загрязнения материалами, оставшимися в пресс-форме от предыдущих операций вулканизации, прокладывают пленку из подходящего материала, например из алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм без смазки сверху и снизу невулканизованной заготовки. Для компенсирования массы фольги уменьшают массу заготовки.

8.2 Оборудование для вулканизации

8.2.1 Пресс

Пресс должен создавать давление не менее 3,5 МПа на всю поверхность прессования в течение всего времени вулканизации. Он должен иметь подогреваемые плиты такого размера, чтобы при вулканизации расстояние от края плиты до вулканизуемой смеси было не менее 75 мм. Плиты должны быть изготовлены предпочтительно из прокатной стали и иметь электрический или паровой обогрев.

При использовании парового обогрева каждая плита должна быть оборудована индивидуально. На выходе паровой линии устанавливают конденсатоотводчик или делают небольшое отверстие для обеспечения непрерывного потока пара через плиты. При использовании плиты камерного типа паровыпускное отверстие должно быть несколько ниже паровой камеры, чтобы обеспечить сток жидкости. Теплоотдача от горячих плит к подвижной части пресса должна быть снижена насколько возможно с помощью стальной решетки между ними или другими способами. Плиты должны быть соответствующим образом защищены от охлаждения воздухом. Прессующие поверхности плит должны быть плоскопараллельными с допуском 0,25 мм/м, определяемым в условиях, когда сомкнутые плиты находятся при температуре 150 °С под полным давлением, а между ними расположена сетка из мягкого припоя или свинца.

Плиты любого типа должны обеспечивать равномерный обогрев всей пресс-формы. Максимальное отклонение от температуры в центре плиты не должно превышать ± 0,5 °С. Разность температур между соответствующими точками на двух плитах не должна превышать 0,5 °С.

Допускается использовать пресс, требования к которому приведены в ГОСТ 30263.

8.2.2 Пресс-форма

8.2.2.1 Пресс-форма для пластин размером 150 × 150 × 2 мм должна иметь гнезда размерами, приведенными на рисунке 1. Гнезда, находящиеся на расстоянии не более 6,3 мм от краев пресс-формы, должны иметь глубину 1,9—2,0 мм. Углы гнезд могут быть скруглены радиусом не более 6,3 мм. Альтернативный вариант пресс-формы таких же размеров с нижней плитой толщиной около 20 мм приведен на рисунке 2.

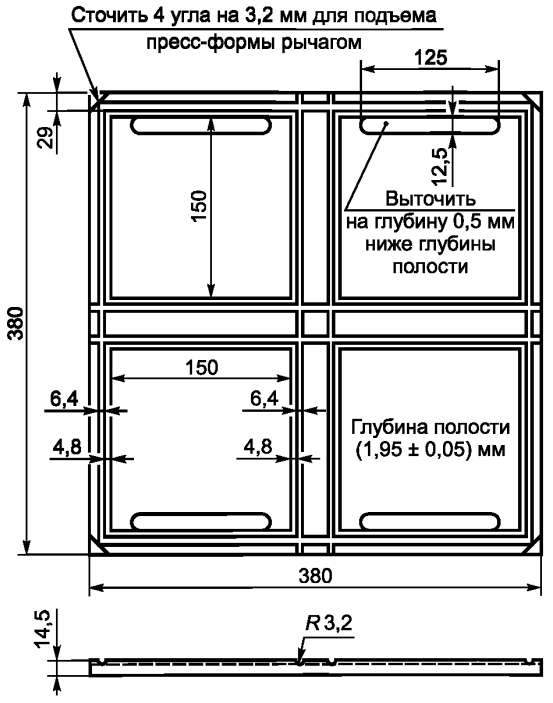

Рисунок 1 — Четырехполосная пресс-форма

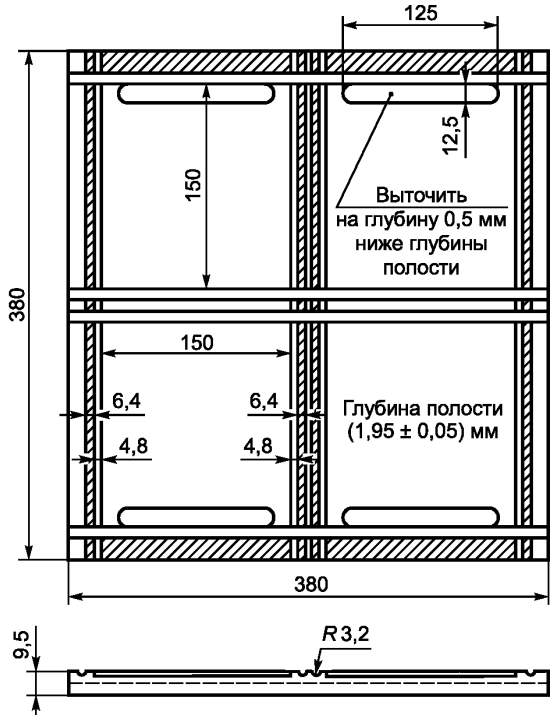

Рисунок 2 — Пресс-форма для гнезд, изготовленных в плите пресса

Допускается использовать пресс-формы других размеров. Пресс-форма должна иметь гнезда размерами, достаточными для того, чтобы вырубить требующееся в соответствии с ГОСТ 270 количество образцов в форме двусторонних лопаток.

8.2.2.2 Пресс-форма для пластин размером 150 × 75 × 2 мм должна иметь гнезда размерами, приведенными на рисунках 3 и 4. Гнезда такой пресс-формы должны соответствовать требованиям 8.2.2.1.

8.2.2.3 Формующие поверхности пресс-формы должны быть хромированными, чистыми, хорошо отполированными. Предпочтительны пресс-формы, изготовленные из закаленной стали, допускаются также хромированные формы из мягкой стали и нержавеющей стали. Крышка пресс-форм должна представлять собой плоскую плиту толщиной не менее 10 мм. Предпочтительно, чтобы крышка крепилась к форме на петлях для уменьшения возможности повреждения формующих поверхностей пресс-формы. Вместо съемной пресс-формы с крышкой можно сделать гнезда для вулканизации непосредственно в плите пресса.

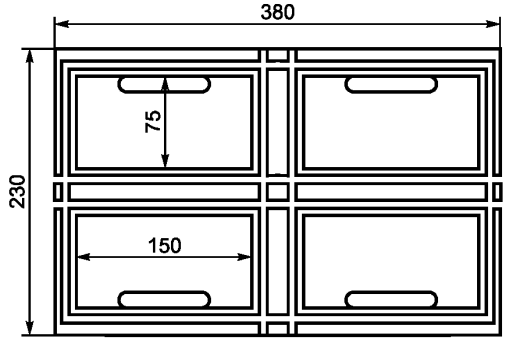

Рисунок 3 — Четырехгнездная пресс-форма для пластин небольшого размера

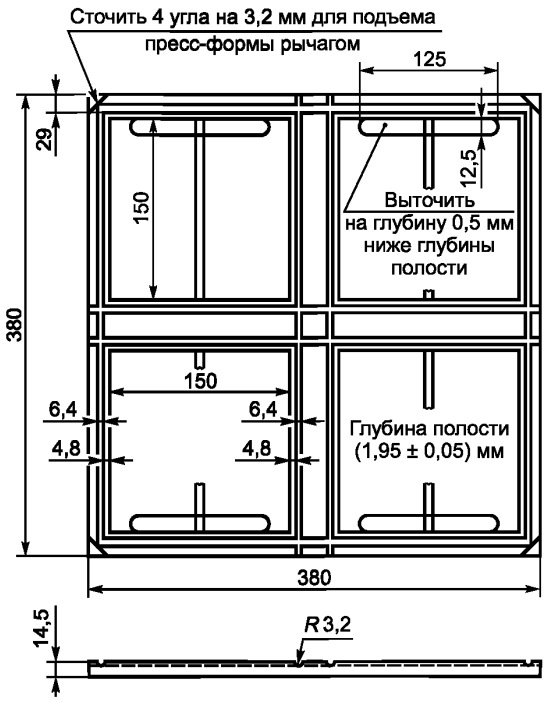

Рисунок 4 — Восьмигнездная пресс-форма для пластин небольшого размера (модификация пресс-формы, показанной на рисунке 1)

Если нет указаний, смазку для поверхностей пресс-формы не применяют. При необходимости используют смазку для поверхностей пресс-формы, которая не воздействует на вулканизованную пластину. Избыток смазки удаляют путем вулканизации в форме не менее одной загрузки пластин, которые затем выбрасывают. Удовлетворительные результаты дают применение силиконовой смазки или раствора мягкого мыла.

8.3 Вулканизация

8.3.1 Нагревают пресс-форму до температуры вулканизации с точностью до ± 0,5 °С в закрытом прессе и выдерживают при этой температуре не менее 20 мин до помещения в нее невулканизованных заготовок. Контролируют температуру пресс-формы, используя термопару или другое подходящее устройство для измерения температуры, помещенное в один из каналов для выпрессовки, благодаря чему обеспечивается непосредственный контакт с пресс-формой.

8.3.2 Открывают пресс, помещают невулканизованные заготовки в пресс-форму и как можно быстрее закрывают пресс. При извлечении пресс-формы из пресса для загрузки невулканизованных заготовок следует принять меры предосторожности против ее чрезмерного охлаждения при соприкосновении с воздухом и с холодными металлическими поверхностями.

8.3.3 Временем вулканизации считают время от момента приложения полного давления до снятия давления. При вулканизации поддерживают минимальное давление на зону гнезд пресс-формы 3,5 МПа. Сразу после открытия пресса удаляют из пресс-формы вулканизированные пластины и охлаждают в течение 10—15 мин в воде (при комнатной температуре или ниже) или на металлической поверхности (для изделий, используемых для электрических измерений). В протоколе испытания указывают способ охлаждения.

8.3.4 Если нет иных указаний, вулканизаты до подготовки и проведения испытаний кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение 16—96 ч.

Примечание — При контроле качества продукции может возникнуть необходимость проведения испытания в течение 1—6 ч после вулканизации, при этом могут быть получены несколько отличающиеся результаты.

Для получения сопоставимых результатов испытания следует проводить, по возможности, через одинаковые промежутки времени.

Вулканизаты хранят при одной из стандартных температур, указанных в ГОСТ 269. Во избежание загрязнения во время хранения вулканизаты заворачивают в алюминиевую фольгу или другой подходящий материал.

Библиография

[1] Национальный институт стандартов и технологии США (NIST) (National institute of standards and technology (NIST))

[2] АСТМ Д 4678—2009 Каучуки и резиновые смеси. Приготовление, испытание, приемка, документация и использование образцов сравнения
(ASTM D 4678—2009) (Practice for rubber — Preparation, testing, acceptance, documentation, and use of reference materials)

[3] АСТМ Д 2226—2007 Классификация различных типов нефтяных масел для использования в резиновых смесях
(ASTM D 2226—2007) (Classification for various types of petroleum oils for rubber compounding use)

[4] АСТМ Д 88—2007 Определение вязкости по Сейболту
(ASTM D 88—2007) (Standard test method for saybolt viscosity)

[5] АСТМ Д 2161—2010 Методика перевода кинематической вязкости в универсальную вязкость Сейболта или вязкость Сейболта-Фурола
(ASTM D 2161—2010) (Practice for conversion of kinematic viscosity to Saybolt universal viscosity or to Saybolt Furol viscosity)

[6] АСТМ Д 2501—2005 Метод расчета гравитационно-вязкостной постоянной (ГВП) нефтяных масел
(ASTM D 2501—2005) (Test method for calculation of viscosity-gravity constant (VGC) of petroleum oils)

[7] АСТМ Е 145—2006 Технические условия на термостаты с естественной и принудительной вентиляцией
(ASTM E 145—2006) (Specification for gravity-convection and forced-ventilation ovens)

[8] АСТМ Д 6204—2007 Определение свойств резиновых смесей с использованием безроторного сдвигового реометра
(ASTM D 6204—2007) (Test method for rubber — Measurement of unvulcanized rheological properties using rotorless shear rheometers)

[9] АСТМ Д 2084—2007 Каучуки. Определение вулканизационных характеристик с помощью реометра с колеблющимся ротором
(ASTM D 2084—2007) (Standard test method for rubber property-vulcanization using oscillating disk cure meter)

УДК 678.4:543.06:006.354 ОКС 83.060 Л69 ОКСТУ 2509

Ключевые слова: резиновые смеси, стандартные резиновые смеси, вулканизированные пластины

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Ю.В. Демениной*

Сдано в набор 17.09.2013. Подписано в печать 12.11.2013. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,35. Тираж 111 экз. Зак. 1328.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.