



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ФЕРРОВОЛЬФРАМ,  
СИЛИКОКАЛЬЦИЙ И ФЕРРОБОР**

**МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО  
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ**

**ГОСТ 25207—85  
(СТ СЭВ 4515—84)**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**РАЗРАБОТАН** Министерством черной металлургии СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Н. П. Поздеев, Н. А. Чирков, С. Р. Бердникова**

**ВНЕСЕН** Министерством черной металлургии СССР

**Член Коллегии В. Г. Антипин**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1985 г. № 1416

**ФЕРРОВЛЬФРАМ, СИЛИКОКАЛЬЦИЙ  
И ФЕРРОБОР****Методы отбора и подготовки проб  
для химического и физико-химического  
анализов**Ferrotungsten, silicocalcium and ferroboron.  
Methods for sampling and sample preparation  
for chemical and physico-chemical analyses

ОКСТУ 0809

**ГОСТ**  
**25207—85**  
**(СТ СЭВ 4515—84)**

Взамен

ГОСТ 20280—71,  
ГОСТ 25207—82,  
ГОСТ 25208—82**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая  
1985 г. № 1416 срок действия установлен**с 01.01.86до 01.01.96**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора и подготовки проб для химического и физико-химического анализов ферровольфрама, силикокальция и ферробора алюминотермического электропечного.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4515—84.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к отбору и подготовке проб — по ГОСТ 17260—80.

**2. ОТБОР ПРОБ****2.1. Масса точечных проб**

В зависимости от размера максимальных частиц (кусков) в спробуемой партии минимальная масса точечной пробы должна соответствовать указанной в табл. 1.



Таблица 1

Размер максимальных частец (кусков), мм	Минимальная масса точечной пробы, кг		
	ферровольфрам	силикокальций	ферробор
100 и более	8,0	5,0	5,0
20,0	—	0,5	—
5,0	—	0,2	—

## 2.2. Количество точечных проб

2.2.1. В зависимости от массы опробуемого ферросплава минимальное количество точечных проб ( $n$ ), необходимое для обеспечения заданной погрешности отбора проб ( $\pm\beta_{от}$ ), должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

Масса опробуемого ферросплава, г	Ферровольфрам		Силикокальций		Ферробор	
	$n$	$\pm\beta_{от}, \%$	$n$	$\pm\beta_{от}, \%$	$n$	$\pm\beta_{от}, \%$
Св. 5,0 до 10,0 включ.	20	0,37	14	0,29	—	—
» 3,0 » 5,0 »	15	0,42	11	0,33	—	—
» 1,0 » 3,0 »	12	0,47	9	0,37	8	0,30
» 0,5 » 1,0 »	9	0,55	7	0,41	6	0,35
» 0,5 »	6	0,67	5	0,49	4	0,43

2.2.2. Методы отбора точечных проб от партии — в соответствии с ГОСТ 17260—80.

## 3. ПОДГОТОВКА ПРОБ

3.1. Методы подготовки проб должны обеспечивать погрешность подготовки проб, указанную в табл. 3.

Таблица 3

Наименование ферросплава	Погрешность подготовки проб $\pm\beta_{п}, \%$		
	Вольфрам	Кальций	Бор
Ферровольфрам	0,92	—	—
Силикокальций	—	0,45	—
Ферробор	—	—	0,3

3.2. Точечные пробы, отобранные от одной партии, объединяют или подготавливают каждую в отдельности.

3.3. Точечную пробу или объединенную измельчают и сокращают в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Размер максимальных частиц в пробе, мм	Минимальная масса сокращенной пробы, кг		
	Ферровольфрам	Силикокальций	Ферробор
25,0	6,0	—	—
10,0	—	15,0	5,2
5,0	3,0	3,0	1,8
3,0	—	1,5	1,2
2,0	0,75	—	—
1,0	—	0,4	0,5
0,5	0,2	—	0,2
0,25	—	0,2	—
0,16	0,2	0,2	0,2

3.4. Для подготовки пробы для испытания из объединенной пробы достаточно 3—4 стадий сокращения.

Пример подготовки объединенной пробы дан в справочном приложении 1.

3.5. Масса лабораторной пробы должна быть не менее 50 г. Размер максимальных частиц лабораторной пробы не должен превышать 0,16 мм.


3.6. Общая погрешность опробования доверительной вероятности 95% должна соответствовать указанной в табл. 5.

Таблица 5

Масса опробуемого ферросплава, г	Общая погрешность $\pm \beta_{\text{общ}}$ , %		
	Ферровольфрам	Силикокальций	Ферробор
Св. 5,0 до 10,0 включ.	1,11	0,67	—
» 3,0 » 5,0 »	1,13	0,69	—
» 1,0 » 3,0 »	1,15	0,71	0,47
» 0,5 » 1,0 »	1,18	0,73	0,51
» 0,5 »	1,24	0,78	0,56

3.7. Исходные данные для расчета параметров опробования даны в справочном приложении 2.

**ПРИМЕР ПОДГОТОВКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОБЫ  
СИЛИКОТЕРМИЧЕСКОГО ФЕРРОВОЛЬФРАМА**

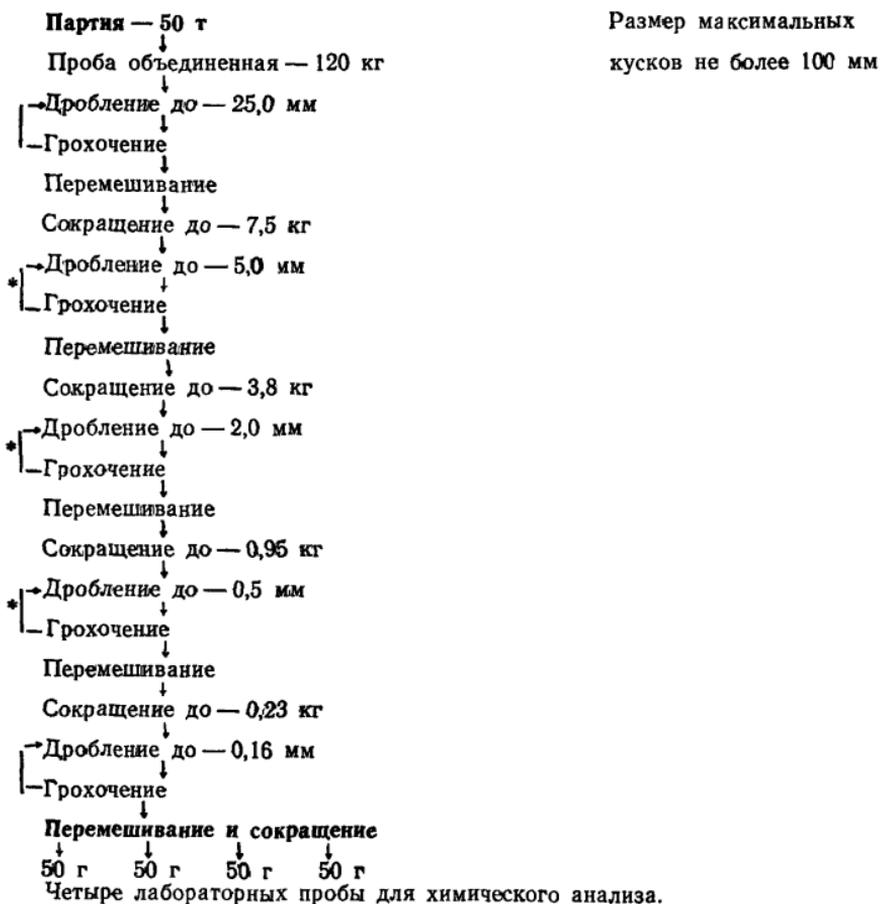

\* Одна или две из этих стадий могут быть опущены.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ  
ОПРОВОБОВАНИЯ

1. Количество точечных проб, общая погрешность, опробования партии — по ГОСТ 17260—80.

2. Среднее квадратическое отклонение показателя качества ферросплавов между точечными пробами (неоднородность партии) определено экспериментально и указано в табл. 1.

Таблица 1

Ферросплав	Среднее квадратическое отклонение между точечными пробами $\sigma_t$ , %		
	Вольфрам	Кальций	Бор
Ферровольфрам	0,820	—	—
Силикокальций	—	0,550	—
Ферробор	—	—	0,424

3. Погрешность отбора проб ( $\pm\beta_{от}$ ) для промежуточных партий определяют путем экстраполяции.

4. Среднее квадратическое отклонение подготовки проб ( $\pm\sigma_n$ ) определено экспериментально и указано в табл. 2.

Таблица 2

Ферросплав	Среднее квадратическое отклонение подготовки проб ( $\sigma_n$ ), %		
	Вольфрам	Кальций	Бор
Ферровольфрам	0,460	—	—
Силикокальций	—	0,225	—
Ферробор	—	—	0,150

5. Среднее квадратическое отклонение метода анализа ( $\pm\sigma_m$ ) пересчитано из допускаемых расхождений между результатами параллельных определений по формуле

$$\sigma_m = \frac{a}{2,77}$$

где  $a$  — допускаемое расхождение между результатами параллельных определений;

2,77 — коэффициент пересчета для двух параллельных определений.  
 Величины средних квадратических отклонений метода анализа ( $\pm \sigma_m$ ), принятые для расчета общей погрешности, указаны в табл. 3.

Таблица 3

Ферросплав	Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений $a$ , %			Среднее квадратическое отклонение метода анализа $\pm \sigma_m$ , %*		
	Вольфрам	Кальций	Бор	Вольфрам	Кальций	Бор
Ферровольфрам	0,70	—	—	0,2527	—	—
Силикокальций	—	0,50	—	0,26	0,1805	—
Ферробор	—	—	0,25	—	0,20	0,0902
						0,10

\* Числитель — значения  $\sigma_m$  для двух параллельных определений; знаменатель — значения  $\sigma_m$ , принятое для расчета общей погрешности.

Редактор *С. И. Бобарькин*  
 Технический редактор *В. И. Тушева*  
 Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 31.05.85 Подп. в печ. 22.07.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л.  
 Тир. 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3  
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 666.